

تشييط خام البنتونايت بمحافظة خليص بطريقة الطحن الناعم

محمد نور ناهر المغربي، و محمود إبراهيم أبوشوك

قسم هندسة التعدين، كلية الهندسة جامعة الملك عبدالعزيز، جدة،

المملكة العربية السعودية

profdraboushook@gmail.com

المستخلص. تمتلك محافظة خليص بالمملكة العربية السعودية احتياطياً ضخماً من خام البنتونايت والذي لم يتم تشييطة ليصبح صالحاً للاستخدام في حفر آبار البترول والغاز والمياه طبقاً للمواصفات القياسية في هذا الشأن. وقد أجريت عليه بعض الدراسات السابقة لمحاولة تشييطة ب بواسطة استخدام محليل مركيبات الصوديوم ولكنها أعطت درجة تشييط منخفضة وغير مطابقة للمواصفات.

وفي هذا البحث تم تشييط خام بنتونايت خليص باستخدام طاقة الطحن الناعم للخام مع نسب مختلفة من كربونات الصوديوم بالطريقة الجافة مع إضافة نسب بسيطة من بنتونايت تجاري معتمد ومطابق للمواصفات المستخدمة لسائل حفر الآبار. وقد تم الاستدلال على نشاط البنتونايت بالخواص التالية: دليل الانفصال الحر ودليل اللدونة ومقدار الصبغة الزرقاء وسعة التبادل الأيوني والمساحة السطحية الكلية وفقد الترشيح والكتافة واللزوجة

الظاهرية. وقد تم مقارنة تلك الخواص بالمواصفات القياسية المطلوبة لسائل الحفر.

ومن تلك النتائج تم التوصل لمفهوم جديد إلى الظروف المثالية لتنشيط بنتونايت خليص ليصبح متقارباً للمواصفات القياسية المطلوبة لسائل حفر الآبار. وذلك باستخدام طاقة الطحن الناعم لخلط بنتونايت خليص مع ٦٪ من مسحوق كربونات الصوديوم الجاف ومع ٥٪ من مسحوق البنتونايت التجاري وذلك لمدة ساعة من الطحن.

١ - مقدمة

لم يتم استغلال خام البنتونايت بمحافظة خليص اقتصادياً حتى الآن وذلك لوجوده على صورة البنتونايت الكلسي غير النشط وغير المطابق للمواصفات سائل الحفر للأبار والذي يتكون عادةً من البنتونايت الصودي.

وقد تم عمل دراسات كثيرة لمحاولة تنشيط البنتونايت الكلسي باستخدام محليل لكرbones الصوديوم والأحماض ولكنها أعطت نتائج غير مرضية. وفي بعض الأبحاث تم التنشيط باستخدام مرکبات عضوية وأعطت بعض النتائج المرضية ولكنها كانت غير مرغوبية بيئياً واقتصادياً لدى شركات الحفر [٧-١].


وفي هذا البحث، تمت دراسة إمكانية تنشيط بنتونايت خليص باستخدام مسحوق كربونات الصوديوم. وتم الاعتماد على طاقة الطحن الناعمة لحببات البنتونايت مع مسحوق كربونات الصوديوم بالطريقة الجافة وليس الرطبة كما هو معتمد سابقاً.

كما أن النقطة الأساسية والمرجعية في هذا البحث هي أنه تمأخذ عينات من البنتونايت التجاري المعتمد والمطابق للمواصفات بنتونايت حفر الآبار والمعروفة خواصه، كمرجع أساسى عند جميع التجارب المقترحة على تلك


العينات بجانب إجراء نفس التجارب وبنفس الوسيلة والطريقة وبنفس العامل البشري على عينات بنتونايت خليص الطبيعية غير المعالجة، وكذلك على عينات بنتونايت خليص والتي تم تنشيطها. وبهذه الطريقة تم عمل مقارنة حقيقة نسبة التنشيط التي تمت لبنتونايت خليص باستخدام الطريقة المقترنة للتنشيط.

٢- طريقة جمع العينات

تم حفر عدد ستة مكافحة لأخذ عينات البنتونايت منها. ويبين الشكل رقم (١) الموقع العام لمنطقة تواجد خام البنتونايت بمحافظة خليص والتي تم أخذها من مراجع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. ويبين الشكل رقم (٢) خريطة تفصيلية لموقع أخذ العينات والمنسوبة لنقطة تقع على بوابة فرعية تصل اتجاهي طريق مكة- المدينة، والتي تبعد عن شمال مخرج خليص بـ ٧ كم، كما يبين الشكل رقم (٣) قطاعاً رأسياً لواحدة من الحفر الستة لأخذ العينات.

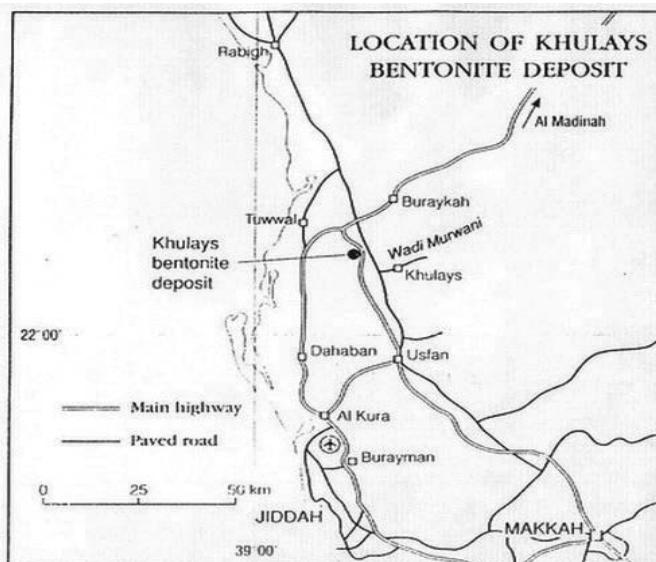

شكل رقم (١). الموقع العام لخام البنتونايت بمحافظة خليص [٨].

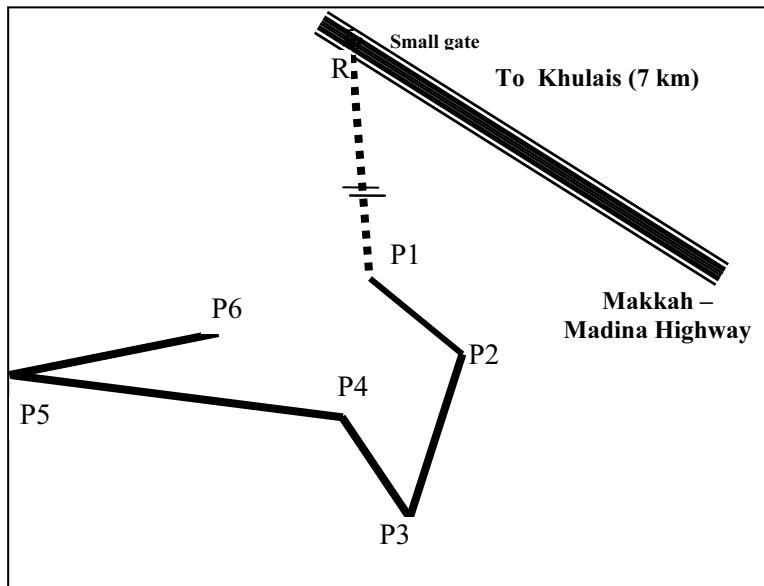

شكل رقم (٢). كروكي عام لموقع آبار الحفر بالنسبة إلى بوابة صغيرة على طريق مكة المدينة على بعد ٧ كم من مدخل خليص.



شكل رقم (٣). قطاع رأسي بأحد الحفر لأخذ العينات (عمق أخذ العينات تراوح من ٢ إلى ٣ متر من سطح الأرض).

٣- التجارب المعملية

تم تكسير العينات بالكسارة الفكية ثم طحنتها بالطاحونة ذات الكور حتى أقل من ٠,٠٧٥ مم (٢٠٠ مش) لإجراء التجارب عليها والقياسات الاسترشادية التالية لمراحل البحث المختلفة [١٠-٩]:

- قياس دليل الانفاس الحر كمقاييس لمدى نشاط البنتونايت.
- المقارنة بين الطريقتين الرطبة والجافة لتشييط بنتونايت خليص.
- تأثير استخدام الطرق المختلفة للطحن في تشييط البنتونايت.
- تأثير حجم الحبيبات في تشييط البنتونايت.
- تأثير إضافة نسبة من البنتونايت التجاري في تشييط بنتونايت خليص.

وكان ظروف عمليات الطحن كالتالي:

- وزن الخليط المراد طحنه = ١٥ % من وزن الوسط الطاحن.
- نسبة الحجم المشغول في الطاحونة = ٤٠ %.
- حجم الطاحونة الصغيرة = ٥,٥ لتر.
- حجم الطاحونة الكبيرة = ٦٠ لتر.
- قطر الوسط الطاحن (الكور) في الطاحونة الصغيرة هي: ٢، ٣، ٤ سم.
- قطر الوسط الطاحن (القضبان) في الطاحونة الصغيرة هي: ٣,٥٠ سم.
- قطر الوسط الطاحن (الكور) في الطاحونة الكبيرة هي: ٨,١٠، ١٥ سم.


٤- نتائج التجارب المعملية

من نتائج التجارب السابقة اتضح الآتي:


- أفضل تركيز لكربونات الصوديوم هو ٦ % حيث بلغ نشاط البنتونايت مع تلك النسبة لأكثر من ٩٠ %.

بـ- الطريقة الجافة المقترحة تعطى قيماً مرتفعة لدليل الانفاسخ عن الطريقة الرطبة لتنشيط البنتونايت. حيث بلغت قيمة دليل الانفاسخ بالطريقة الجافة ٣٥ ملليلتر / ٢ جم بينما بلغت ٢٤ ملليلتر / ٢ جم عند نسبة ٦٪ كربونات الصوديوم كما هو مبين بالشكل رقم (٤).

جـ- طريقة الطحن اليدوي متقاربة مع طرق الطحن الميكانيكية البسيطة الأخرى ومن هذا يمكن استخدام الطحن اليدوي لعمل الكثير من التجارب الاسترشادية البسيطة وبالتالي سرعة المقارنة بين نتائجها والوصول إلى أفضل الظروف لعملية تنشيط البنتونايت، وذلك من الوجهتين الاقتصادية والفنية، كما موضح بالشكل رقم (٥).

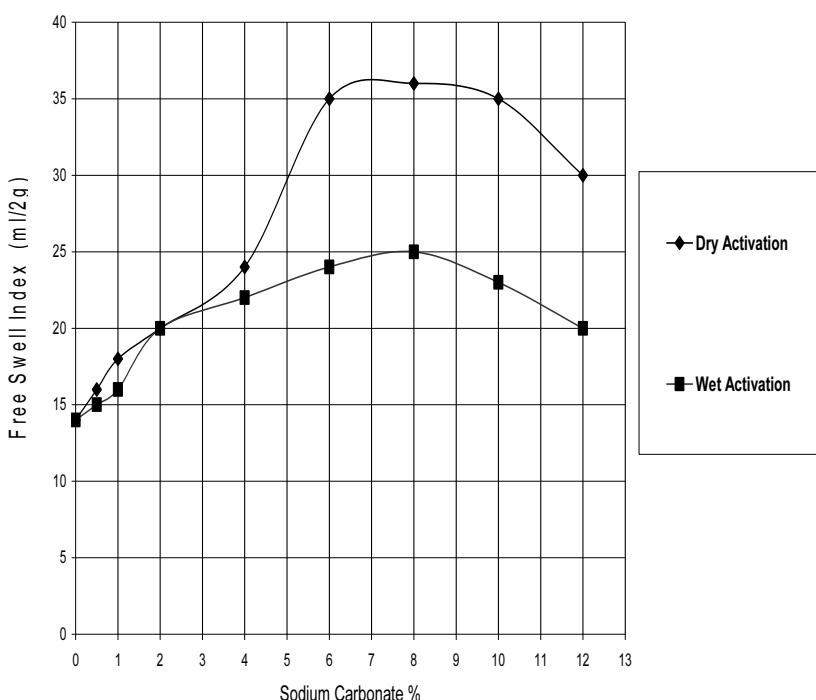


شكل رقم (٤). التنشيط الجاف والرطب عند نسب مختلفة لكربونات الصوديوم (بنتونايت خليص الناعم).

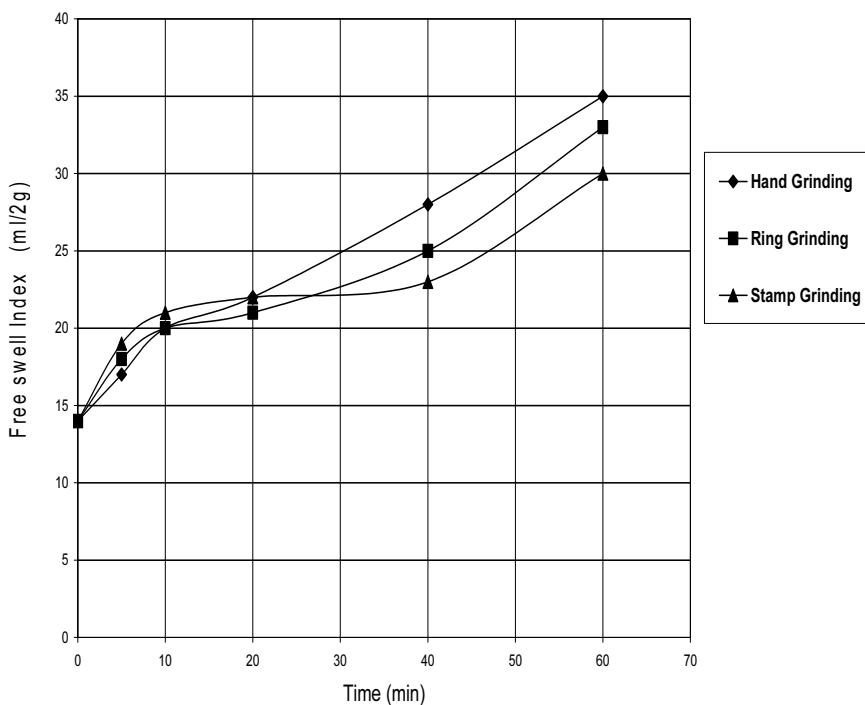


شكل رقم (٥). دليل الانتفاخ الحر باستخدام وسائل الطحن البسيطة (بنتونايت خليص الناعم مع ٦٪ كربونات صوديوم).

د- ظروف التشغيل لطاحونة القطبان أفضل من طاحونة الكور كما هو موضح بالشكل رقم (٦) ، حيث إن مساحة العينة المعرضة للطحن أكبر بكثير من نظيرتها بطاحونة الكور، كما أن تبلد العينات بجسم الطاحونة أقل بكثير في حالة طاحونة القطبان منه في حالة طاحونة الكور. هذا بالإضافة إلى أن ناتج الطاحونة ذات القطبان يمتاز عن ناتج الطاحونة ذات الكور لكونه يعطى ناتجاً متجانس الأحجام ويحتوي على نسبة قليلة جداً من الناعم.

هـ- الطحن الناعم هو أفضل الظروف لتشييط البنتونايت من الطحن الخشن بالنسبة لحجم الحبيبات المؤثرة وذلك لكبر المساحة السطحية المهدأة لعملية الاندماج على الجاف، كما هو موضح بالشكل رقم (٧).

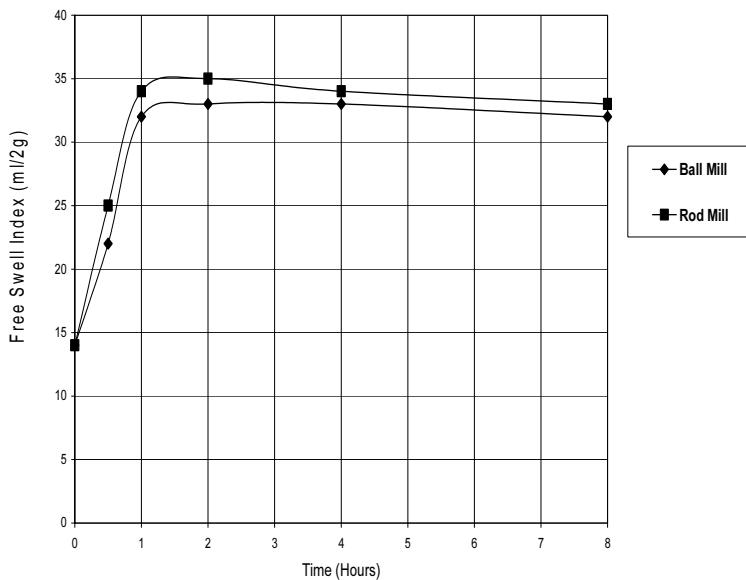


شكل رقم (٦). دليل الانتفاخ الحر للطحن الناعم لبنتونايت خليص مع ٦٪ كربونات صوديوم باستخدام طاحونة الكور والقضبان الصغيرة.

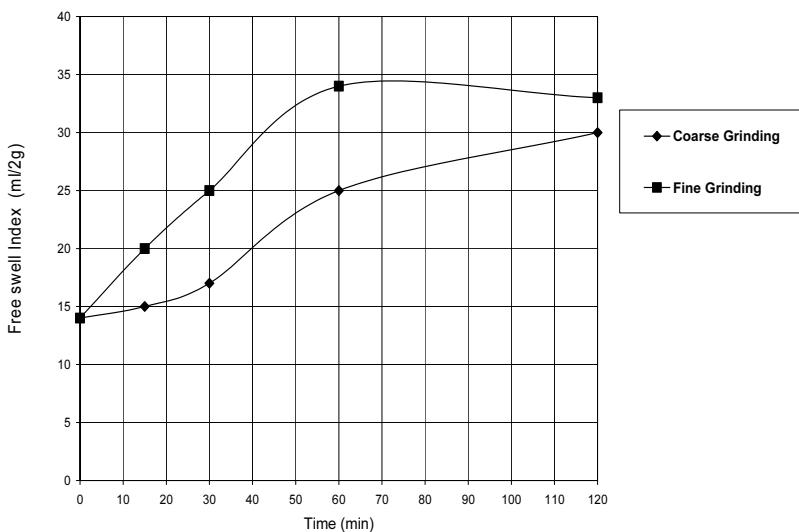


شكل رقم (٧). دليل الانتفاخ الحر للطحن الناعم والخشن لبنتونايت خليص مع ٦٪ كربونات صوديوم باستخدام الطحن اليدوي.

و- البتونايت التجاري السعودي (أي المعباً بالسعودية) هو الأكثر تأثيراً في تشيف بنتونايت خليص، وخاصة مع إضافة نسبة من كربونات الصوديوم ، كما موضح بالشكلين رقمي (٨ ، ٩).

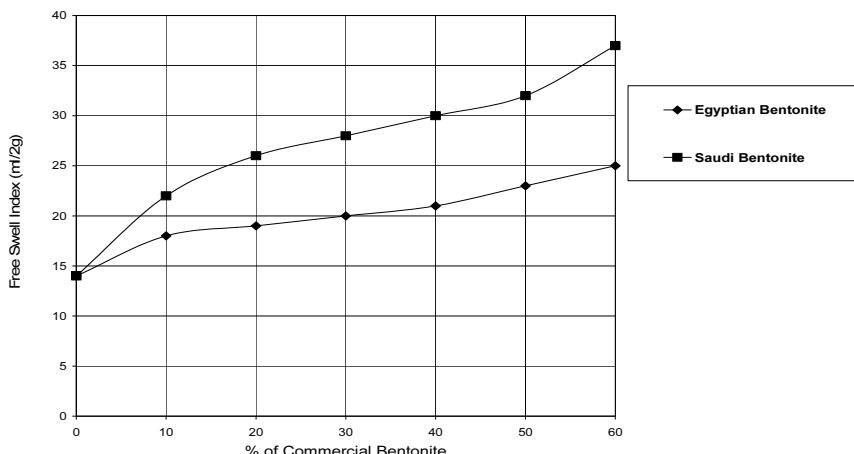

شكل رقم (٨). دليل الاتفاخ لخلط من بنتونايت خليص مع كل من البتونايت التجاري السعودي والمصرى (المقصود بالسعودى والمصرى أي أنه معباً بالسعودية أو مصر).

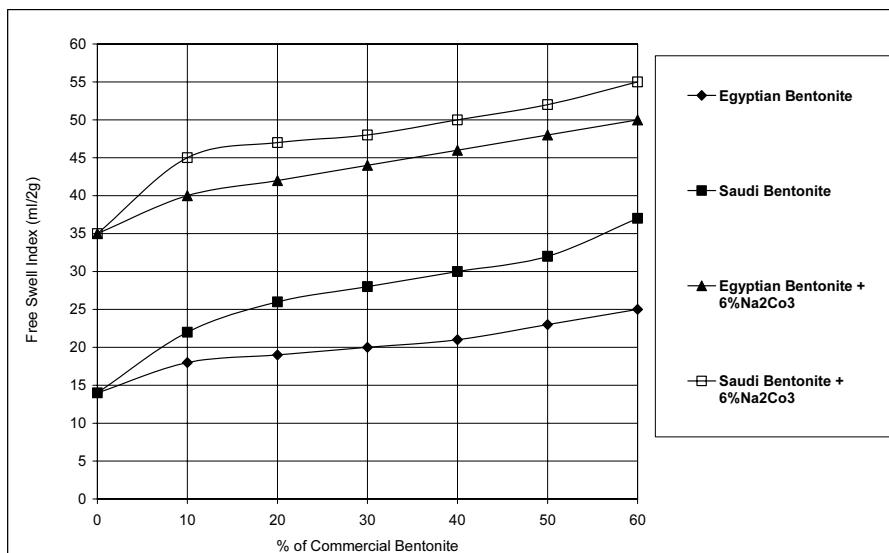

شكل رقم (٩). دليل الاتفاخ لخلط من بنتونايت خليص الناعم مع كل من البتونايت التجاري السعودي والمصرى بالإضافة إلى ٦٪ كربونات صوديوم الناعمة.

٥- مناقشة وتحليل النتائج

أ- الزيادة في معامل الانتفاخ مع زيادة نسبة كربونات الصوديوم باستخدام الطحن ترجع إلى الأسباب التالية:

- طحن العينة مع كربونات الصوديوم على الجاف يؤدي إلى زيادة المساحات السطحية والفراغات البينية مما يهيئ قابلية التحام واستقرار مركب الصوديوم بها، ونتيجة لذلك يزيد من قابلية حبيبات البنتونايت لامتصاص الماء بشرامة، وتلك الخاصية تزداد مع الزيادة في نسبة كربونات الصوديوم حتى تصل إلى نسبة معينة، وهي في تلك الحالة ٨٪، ثم يبدأ بعدها معامل الانتفاخ في التناقص، حيث إنه مع زيادة نسبة الكربونات على تلك النسبة المثلثى تقل خاصية امتصاص المياه، بل على العكس تصبح كميات كربونات الصوديوم غير منتحمة بحببيات البنتونايت، وتصبح حبيبات حرة غير مساعدة أو منشطة لحببيات البنتونايت، وأنها مجرد حبيبات حرة تذوب في المياه فقط، مما يقلل من قدرة حبيبات البنتونايت على امتصاص المياه بزيادة نسبة كربونات الصوديوم.


- أما في الحالة الرطبة فتزداد نسبة الانتفاخ بزيادة كربونات الصوديوم ولكن بمعدل يقل كثيراً عن الحالة الجافة، حيث إنه يتم إمداد مركب الصوديوم إلى حبيبات البنتونايت على شكل محلول فقط، مما يفقد مركب الصوديوم معظم قابليته لامتصاص المياه عند التحامه بحببيات البنتونايت. ونتيجة لذلك أصبحت حبيبات البنتونايت غير نشطة بالدرجة الكافية مقارنة بالحالة الجافة.

ب- يقصد هنا بالطحن الخشن أنه يتم إضافة كربونات الصوديوم إلى الحبيبات الخشنة الناتجة من الكسارة مباشرة لأقل من ٢ سم. أما عملية الطحن الناعم فيتم إضافة كربونات الصوديوم إلى الحبيبات الناعمة التي تم طحنها سابقاً لأقل من ٠,٠٧٥ مم. مع ملاحظة أن التوزيع الحجمي للبنتونايت داخل الطاحونة لم يتم أخذة في الاعتبار، نظراً لأن جميع التجارب طبقاً للمواصفات


القياسية، والتي يتم معرفة نشاط البنتونايت عندها، تقاس للحجم الذي أقل من ٠,٠٧٥ مم. حيث إن عملية التشويط تصل إلى أقصى قيمة لها بعد ساعة من الطحن الناعم، ثم تصل إلى قيمة ثابتة مهما طال زمن الطحن. أي إن عملية الالتحام تزداد بزيادة درجة النعومة حتى تصل إلى درجة معينة من حجم الحبيبات والتي تتم معها عملية الالتحام بكفاءة عالية. وبعدها تقل تلك الكفاءة وتصبح ثابتة مع زيادة درجة النعومة، أي زيادة مدة الطحن، بينما في حالة الطحن الخشن تزداد قيمة معامل الانتفاخ بازدياد زمن الطحن حتى تصل إلى قيمة مقاربة للفيقيمة الثابتة التي تم الحصول عليها من الطحن الناعم، أي إن الطريقتين تصلان في النهاية إلى قيمة مقاربة لدرجة الانتفاخ بعد مرور ٨ ساعات، وبهذا يتم الالكتفاء بزمن طحن لمدة ساعة باستخدام طريقة الطحن الناعمة، لتعطى القيمة القصوى لتشييط البنتونايت بعد مرور ساعة من الطحن. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه في حالة الطحن الناعم تكون الفرصة مهيأة لالتحام كربونات الصوديوم مع البنتونايت بسرعة أكبر بكثير من حالتها في الطحن الخشن، حيث إن مساحة حبيبات البنتونايت لم تعد مهيأة بعد للالتحام.

- جـ- من جميع النتائج واللاحظات السابقة يتبين أن أنساب ظروف لتشييط بنتونايت خليص هي كالتالي (الشكل رقم ١٠) :
- إضافة ٦ % من مسحوق كربونات الصوديوم الجافة.
- إضافة ٥ % من البنتونايت السعودي التجاري الجاف والمطابق لمواصفات سائل حفر الآبار.
- ويتم طحن الإضافات السابقة لمسحوق بنتونايت خليص الناعمة الجافة بطاحونة القضبان، وذلك لتجنب ظاهرة تلبد حبيبات البنتونايت بجسم الطاحونة.
- دـ- الطحن لمدة ساعة أدت إلى تشييط للبنتونايت بنسبة أكبر من ٩٠ % حيث بلغت درجة التعيم وكفاءة الطحن إلى أكبر من ٨٠ % وعليه يتم الالكتفاء

بالطحن الناعم لمدة ساعة (الشكل رقم ١١). والتي تم فيها أيضاً تطبيق ما تم التوصل إليه على قطاعات العينات الخمس الأخرى.

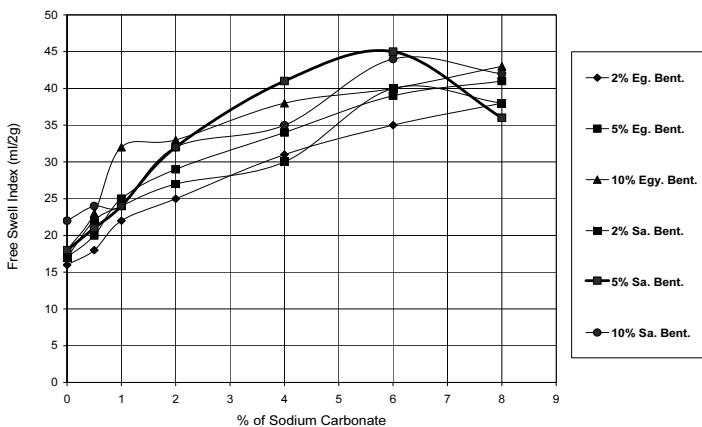


شكل رقم (١٠). دليل الانتفاخ الحر لبنتونايت خليص الناعم مع خليط بنسٍ مختلٍفة من البنتونايت التجاري وكربونات الصوديوم الناعمة.

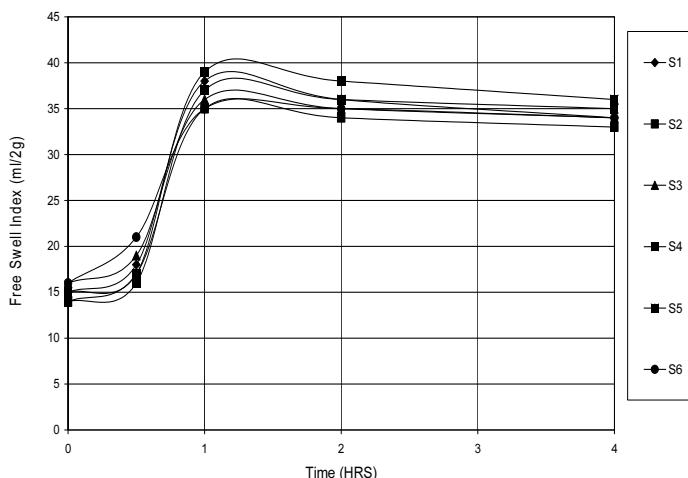

شكل رقم (١١). دليل الانتفاخ الحر للقطاعات الستة المأخوذة باستخدام أفضل الظروف للتشييط (إضافة ٥٪ بنتونايت تجاري سعودي + ٦٪ كربونات صوديوم).

هـ - لتأكيد المقارنة بين قطاعات العينات المختلفة تم قياس كمية امتصاص الصبغة الزرقاء عند زمن ساعة واحدة فقط للطحن. والتي يتضح من نتائجها

تجانس طبقة خام البنتونايت عند جميع القطاعات المأخوذة (الشكل رقم ١٢)، والتي تتفق أيضاً مع نتائج دليل الانفاس الحر والمساحة الظاهرة للحبيبات.

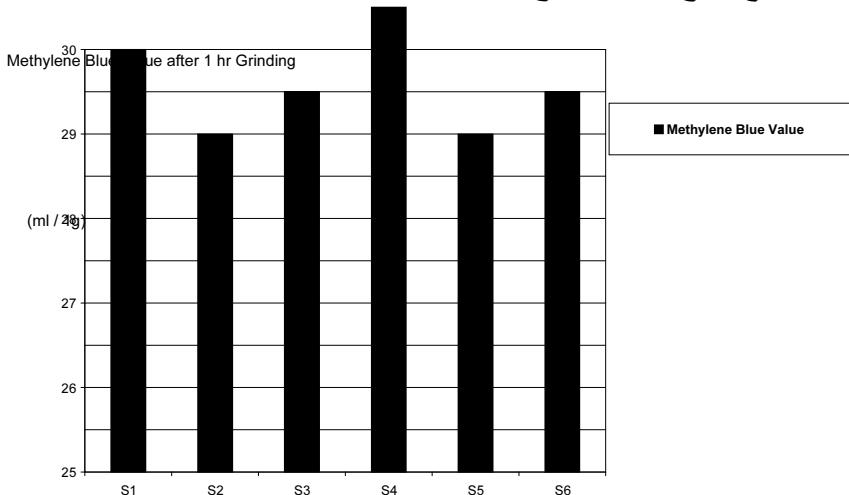

شكل رقم (١٢). قيمة الصبغة الزرقاء لبنتونايت خليص عند جميع القطاعات الستة المأخوذة والمنشطة بأفضل ظروف التنشيط (إضافة ٥٪ بنتونايت تجاري سعودي + ٦٪ كربونات صوديوم).

٦- تطبيق الموصفات القياسية المطلوبة على بنتونايت خليص المنشط

للحصول من درجة التنشيط التي تم التوصل إليها لبنتونايت خليص باستخدام الطريقة المقترنة تم تطبيق بعض الموصفات القياسية المطلوبة لسائل حفر الآبار والمنشآت الهندسية على البنتونايت المنشط [١٠-١١]. وذلك بقياس الخواص الهندسية التالية: دليل الانفاس الحر، دليل اللدونة، سعة التبادل الأيوني، زمن الفاقد بالترشيح، كثافة المعلق، اللزوجة الظاهرة.

حيث تم قياس تلك الخواص على عدد أربع عينات، وذلك بغرض المقارنة النسبية، وهي كالتالي:

- العينة الأولى هي عينة بنتونايت خليص الطبيعية التي لم يتم تنشيطها.


- العينة الثانية هي عينة بنتونايت التجاري السعودي المطابق لمواصفات سائل الحفر.
- العينة الثالثة هي عينة بنتونايت خليص المنشطة بالطريقة والظروف والإضافات المقترحة السابقة وقد تم طحنها بطريقة الطحن اليدوي.
- العينة الرابعة هي عينة بنتونايت خليص المنشطة بالطريقة والظروف والإضافات المقترحة السابقة وقد تم طحنها بطريقة الطحن الميكانيكي.
- هذا بالإضافة إلى اتخاذ الخواص المعتمدة والمنشورة لبنتونايت وايؤمنج الأمريكية المعروفة كمرجع أساسى للمقارنة.
- ويتضح نتائج تلك القياسات ومقارنتها بالجدولين (١ ، ٢) والشكل (١٣).

جدول رقم (١). خواص البنتونايت المرجعى والمنشط (طبقاً للمواصفات القياسية API .(and ASTM

خليص (منشط ميكانيكي)	خليص (منشط يدوياً)	خليص (طبيعي)	ال سعودي التجاري	وأيؤمنج الأمريكى (USA)	الخواص المقاسة
٤٣	٤٠	١٤	٥٠	٦٥	معامل الانتفاخ الحر (مليلتر/٢ جم)
٣٥٠	٢٨٠	٩	٤٢٥	٥٠٥	معامل اللدونة (%)
٣٠	٢٨	٢٢	٣٣	٣٥	قيمة الصبغة الزرقاء (مليلتر/١ جم)
٧٢	٦٧,٢	٥٥	٨٢,٥	٨٨	سعة التبادل الأيوني CEC (جم/١٠٠ meq)
٦٣٠	٥٨٨	٤٦٢	٦٩٣	٧٣٥	المساحة السطحية الكلية (متر٢/جم)
١٥	٢٠	٣٨	١٢,٥	١٢	فائق ترشيح المعلق (مليلتر)
١,٠٦	١,٠٤	١,٠٢	١,٠٧	١,١	كثافة المعلق (جم/سم٣)
٣٧	٣٤	٣٠	٤٠	٤٥	الزوجة الظاهرية للمعلق (ثانية)

جدول رقم (٢). القيم النسبية للمواصفات القياسية لتشييط البنتونايت بالنسبة إلى بنتونايت وايورنج الأمريكي (أكثر أنواع البنتونايت نشاطاً).

أنواع البنتونايت	التشيه النسبة للزوجة الظاهرية %	التشيه النسبة لكثافة المعلم %	التشيه النسبى لقيمة ترشيح المعلم %	التشيه النسبة لسعة التبادل الأيونى %	التشيه النسبة لمعامل اللدونة %	التشيه النسبة للانفراخ الحر %
وايورنج (USA)	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
السعودى التجارى	٨٩	٧٨	٩٦	٩٤	٨٤	٧٨
خليص (طبيعي)	٦٧	٢٢	٣٢	٦٣	١٨	٢٢
خليص (منشط بدرو)	٧٦	٤٤	٦٠	٨٠	٦٤	٦٢
خليص (منشط ميكانيكيا)	٨٢	٦٧	٨٠	٨٦	٦٩	٦٦

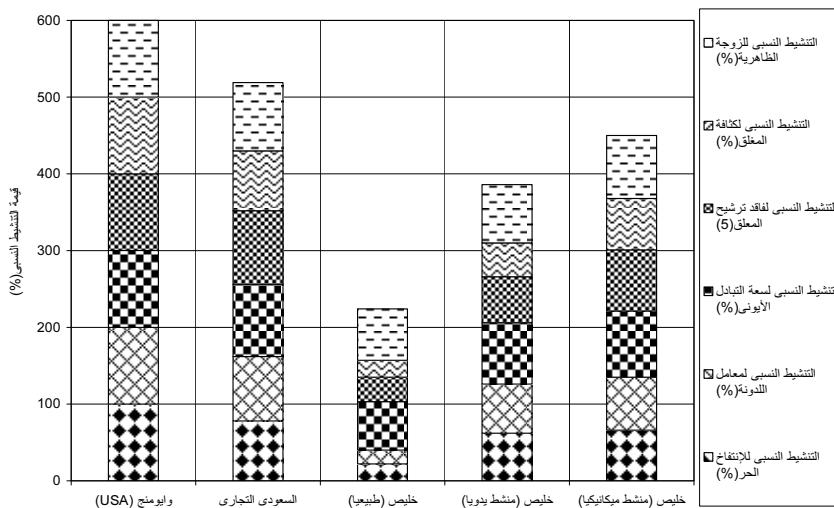

شكل رقم (١٣). تمثيل القيم النسبية للمواصفات القياسية لتشييط البنتونايت بالنسبة إلى بنتونايت وايورنج بالولايات المتحدة الأمريكية (أكثر البنتونايت نشاطاً).

ومن النتائج والمقارنات السابقة يتضح أن الطريقة المقترحة لتشييط بنتونايت خليص أعطت نسبة ٧٥٪ في المتوسط لجميع الخواص المطلوبة مقارنة بالبنتونايت التجاري المطابق للمواصفات.

٧- الخلاصة والتوصيات

خام البنتونايت بمحافظة خليص ذو الاحتياطي الضخم والقريب من السطح والذي لم يتم استغلاله حتى الآن يمكن استغلاله تجاريًا في استخدامه كسائل لحفر الآبار والمنشآت الهندسية، والمطلوب بكثرة دائمًا، وذلك بتنشيطه بالطريقة المقترحة التالية:

- ١- تجفيف الخام وطحنه لأقل من ٠,٠٧٥ مم.
- ٢- إضافة ٦٪ من مسحوق كربونات الصوديوم الجافة.
- ٣- إضافة ٥٪ من البنتونايت السعودي التجارى الجاف والمطابق لمواصفات سائل حفر الآبار.
- ٤- يتم طحن الإضافات السابقة مع مسحوق بنتونايت خليص على الجاف لمدة لا تقل عن ساعة.

حيث تم الحصول بهذه الطريقة على درجات التنشيط التالية للخواص المطلوبة لمواصفات حفر الآبار وسند المنشآت الهندسية مقارنة بأقصى قيمة تنشيط والمتمثلة في بنتونايت وايؤمنج الأمريكي:

- ٦٦٪ لخاصية دليل الانفاس الحر.
 - ٦٩٪ لخاصية دليل اللدونة.
 - ٨٦٪ لخاصية سعة التبادل الايوني وكذلك المساحة السطحية الكلية.
 - ٨٠٪ لخاصية زمن الفاقد بالترشيح
 - ٦٧٪ لخاصية كثافة المعلق.
 - ٨٢٪ لخاصية الزوجة الظاهرية.
- أي بدرجة تنشيط ٧٥٪ في المتوسط لجميع الخواص المطلوبة.

شكرا وتقدير

يتقدم المؤلفان بالشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي، وكذلك لمعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز، للدعم المادي والمعنوي لهذا البحث.

المراجع

- [١] **Önal, M.**, Swelling and cation exchange capacity relationship for the samples obtained from a bentonite by acid activations and heat treatments, *Applied Clay Science*, **20**: 1-7 (2007).
- [٢] **Önal, M., Sarıkaya, Y. and Alemdaroğlu, T.**, The effect of acid activation on some physicochemical properties of a bentonite, *Turkish Journal of Chemistry*, **26**: 409–416 (2002).
- [٣] **Christidis, G.E., Scott, P.W. and Dunham, A.C.**, Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios Aegean, Greece, *Applied Clay Science*, **12**: 329–374 (1997).
- [٤] **Hassan, M., Abdelkhalek, N. and Abdelrazek, M.**, Evaluation of the role of beneficiation and activation of an Egyptian bentonite ore, *Proc. of Fifth International Conference on Petroleum, Mining & Metallurgical Engineering, Suez Canal University*, pp:108-126 (1997).
- [٥] **Spencer, C.H., Le Berre, P. and Pasquet, J.F.**, *Additional Drilling and Industrial Suitability Tests in the Khulais Bentonite Deposit*, Saudi Arabian Deputy for Mineral Resources , BRGM-OF-08-1,40p (1986).
- [٦] **Al-Zahrani, Al- Asahrani, S. and Al-Tawil, Y.A.**, Study on the activation of Saudi natural bentonite, part 11, *Journal of King Saudi University: Engineering Sciences*, **13**(2) (2000).
- [٧] **Christidis, G.E, Scott, P.W. and Dunham, A.C.**, Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios, Aegean, Greece, *Applied Clay Science*, **12**(4)October: 329-347 (1997).
- [٨] **DGMR, Mineral Resources of Saudi Arabia**, Directorate General of Mineral Resources, Saudi Arabia, Special Publication, Sp2: 27-29 (1994).
- [٩] **Naim, M.**, Hydraulic, Diffusion, and Retention Characteristics of Inorganic Chemicals in Bentonite, *Ph.D. Thesis*, Department of Civil and Environmental Engineering, College of Engineering, University of South Florida, 251p (2004).
- [١٠] **American Society for Testing and Materials**, *ASTM D 5890-02*, Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners, *Annual Book of ASTM Standards*, Vol. 04.13, Philadelphia, PA (2002).
- [١١] **Wersin, P., Curti, E. and Appelo, C.A.J.**, Modeling bentonite–water interactions at high solid/liquid ratios: Swelling and diffuse double layer effects, *Applied Clay Science* **26**: 249–257 (2004).
- [١٢] **American Society for Testing and Materials**, *ASTM D 4318-00*, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils, *Annual Book of ASTM Standards*, Vol. 04.08, , Philadelphia, PA (2000).

- Bujdak, J., Janek, M., Madejova, J. and Komadel, P.**, Methylene Blue Interactions with [١٣]
Reduced-Charge Smectites, *Clays and Clay Minerals*, **49**(3):244-254 (2001).
- Long, M.B.**, *Guide to Specification Preparation for Slurry Walls and Clay Liners*, Colorado [١٤]
Department of Natural Resources, Division of Minerals and Geology, Denver,
Colorado (2000).
- API, American Petroleum Institute**, *Standard Procedures for Field Testing Water-Based [١٥]*
Drilling Fluids, Specification API 13B-1, Washington, DC (1990).

Activation of Khulais Bentonite Using Fine Grinding Technique

MN.H. Al-Maghribi and M. Aboushook

*Mining Engineering Department, Faculty of Engineering,
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
profdraboushook@gmail.com*

Abstract. Khulais region in Saudi Arabia has a big reserve of calcium bentonite which does not satisfy the request specifications of commercial bentonite.

Some studies have been done to activate this bentonite by addition of sodium carbonate in a wet condition but it gave low activation which are faraway from the required specifications.

In this work, the grinding energy was used in dry state to activate Khulais bentonite with different percentages of sodium carbonate. Also a few percentage of a commercial certificated bentonite was mixed to obtain more activation. The activation of bentonite was measured for the following properties: Free swell index; plasticity index; methylene blue value; cation exchange capacity; total surface area, filtration loss; density and apparent viscosity. Then, the values of these properties were compared with the required specifications for drilling mud.

From the obtained results, this research work gave the following new approach. The optimum conditions of Khulais calcium bentonite to become an active bentonite as near as possible to the specification of drilling mud are when it is mixed with 5% commercial certificated bentonite and 6% sodium carbonate in a grinding mill for one hour in dry state.